

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ И ОТХОДОВ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КЕРАМИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

A.A. Жукова<sup>1</sup>, K.B. Подбоготов<sup>1,2</sup>

<sup>1</sup>ГНУ «Физико-технический институт НАН Беларусь», Минск, Беларусь  
[nannazhukova@mail.ru](mailto:nannazhukova@mail.ru);

<sup>2</sup>Белорусский государственный технологический университет, Минск, Беларусь  
[kirilbor@mail.ru](mailto:kirilbor@mail.ru)

**Abstract.** The paper is devoted to feasibility of creation of ceramic materials for heating aggregates on the basis of refractory phases and with application of production wastes and secondary raw materials.

В последнее время при разработке, модернизации и ремонте тепловых агрегатов особое внимание уделяется созданию и применению тугоплавких и огнеупорных материалов. Данный интерес связан с решением ряда определенных задач. К их числу следует отнести: повышение эксплуатационных свойств и срока службы, снижение себестоимости, импортозамещение. Кроме того, использование керамических материалов с необходимым набором свойств, позволяет решить проблему экономии материальных и энергетических ресурсов.

Актуальной является возможность использования отходов производства (алюминиевый шлак, бой шамотных и магнезиальных огнеупоров, окалина) при получении материалов и изделий традиционным печным синтезом с набором необходимых эксплуатационных свойств.

Работа посвящена исследованию возможности получения керамических материалов с использованием вторичных ресурсов, а именно боя магнезиальных огнеупоров и шлака плавки алюминия.

Для получения керамических материалов в качестве основного компонента шихты использовали шлак плавки алюминия размером частиц 315 мкм, а бой периклазового кирпича размером частиц 315 мкм в качестве добавки. Давление прессования и температуру обжига подбирали экспериментально (10-70 МПа).

При прессовании исходной шихты с давлением 10-15 МПа образцы имели малую прочность и после отпрессовки разрушались. При увеличении давления 45-70 МПа на боковых стенках образовывались трещины.

Зависимости прочности материалов после спекания от давления прессования показаны на рисунке 1.

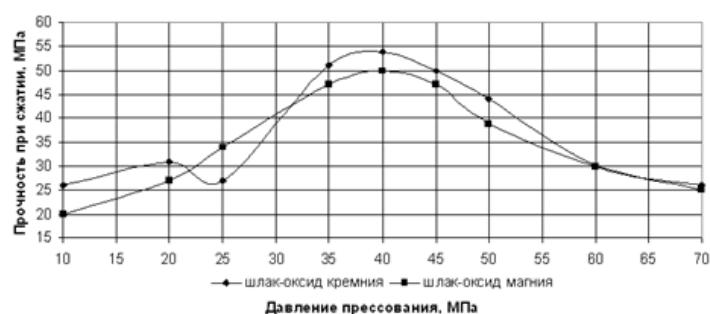


Рис. 1 – Зависимость механической прочности образцов после спекания от давления прессования

Температурный интервал обжига устанавливали в пределах от 800 до 1300 °C. По данным рентгенофазового анализа основными фазами для полученных материалов являются: шпинель

(MgAl<sub>2</sub>O<sub>4</sub>), корунд (Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>), сиалон (Si<sub>3</sub>Al<sub>7</sub>O<sub>3</sub>N<sub>9</sub>), которые образуются при взаимодействии между компонентами шлака, а также окислительных процессов с участием кислорода воздуха (рис. 2).


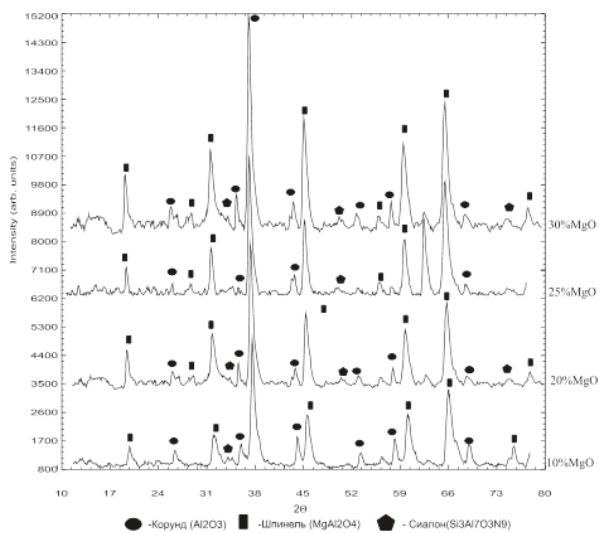


Рис. 2 - Фазовый состав керамических материалов

С увеличением содержания оксида магния интенсивность дифракционных максимумов алюмомагнезиальной шпинели увеличивается, а корунда снижается. Корунд ( $\alpha$ -Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) образуется как при полиморфном превращении оксида алюминия ( $\gamma$  - Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>), так и при окислении алюминия, который содержится в шлаке. Алюмомагнезиальная шпинель образуется в результате взаимодействия оксида магния с оксидом алюминия, а также с алюминием и нитридами алюминия, которые окисляются кислородом воздуха. При увеличении температуры обжига с 1100 °C до 1300 °C в синтезируемых образцах отсутствуют сиалоны, что, связано с окислением кислородом воздуха данной фазы с образованием алюмосиликатов и газообразного азота.

Таким образом, процессы, протекающие при обжиге шлака с оксидом магния можно описать следующими реакциями:



Установлено, что при содержании в шихте оксида магния 20 % механическая прочность керамических материалов составляет 30–58 МПа. При этом образцы, обожженные при 1300 °C, обладают большей механической прочностью и плотностью по сравнению с образцами, обожженными при 1100 °C за счет увеличения интенсивности протекания процесса образования шпинели и одновременного удаления хлоридов щелочных металлов. При содержании оксида магния в пределах от 25 до 35 % наблюдались максимальные значения прочности 60 и 75 МПа (1100 °C и 1300 °C) соответственно. Последующее увеличение содержания оксида магния в шихте приводит к понижению кажущейся плотности и прочности при наличии объемных изменений в структуре керамических материалов за счет образования алюмомагнезиальной шпинели, что приводит к разрыхлению структуры образца, а, следовательно, к росту пористости.

Таким образом, установлено, что оптимальными являются составы, содержащие 25–30 % MgO, температура обжига которых составляла 1300 °C. Полученные керамические материалы, характеризуются кажущейся плотностью (1800–1900 кг/м<sup>3</sup>) и прочностью при сжатии (75–80 МПа).